



GORE® Serie 500

GASKET TAPE




Ahorre tiempo, dinero y problemas

La junta GORE® Serie 500 representa el último avance en eficiencia y prestaciones de sellado sin problemas para equipos y tuberías de acero. Este producto vanguardista proporciona una resistencia a la relajación muy mejorada para maximizar la fiabilidad operativa de las aplicaciones con bridas de acero grandes.

La junta GORE® Serie 500 se adapta a cualquier forma instantáneamente. La muy alta compresibilidad de nuestra junta genera un sellado muy estanco y duradero que, además, soporta los rigores de prácticamente cualquier proceso químico.

Al contrario que las juntas grandes tradicionales, la junta GORE® Serie 500 se moldea in situ de forma rápida y fácil. La configuración in-situ en el momento de instalación elimina los prolongados plazos de entrega de juntas prefabricadas y minimiza la necesidad de inventarios con múltiples referencias de juntas.

La junta GORE® Serie 500 es presentada por el líder en tecnología de ePTFE que ofrece conocimientos, integridad y resultados demostrados junto con décadas de experiencia trabajando con plantas de proceso de todo el mundo.

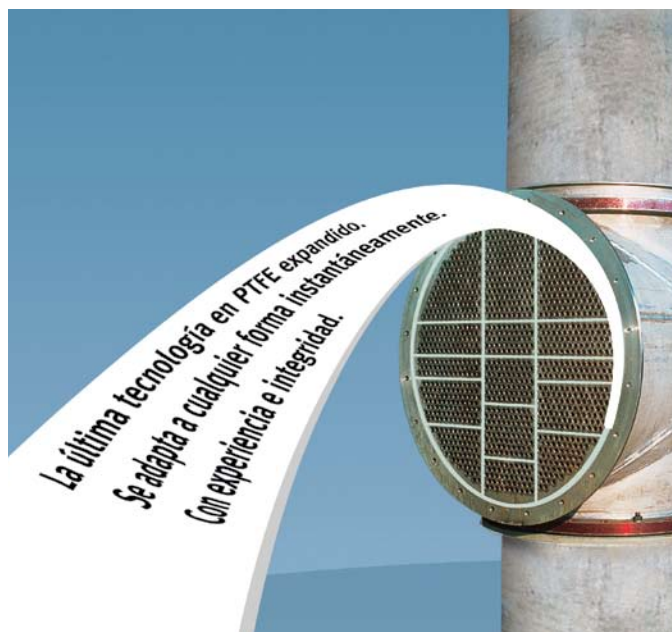

*La última tecnología en PTFE expandido.
Se adapta a cualquier forma instantáneamente.
Con experiencia e integridad.*

DATOS TÉCNICOS

MATERIAL

100% PTFE expandido (ePTFE) con una estructura fibrilar de orientación multidireccional.

RANGO DE TEMPERATURA DEL MATERIAL

De -268°C a +315°C (-450°F a +600°F).

RESISTENCIA QUÍMICA

Resistente a todos los medios (pH 0-14), excepto el flúor elemental y los metales alcalinos fundidos o disueltos, especialmente a temperaturas elevadas.

PRESIÓN DE TRABAJO

En general, vacío hasta 40 bar (580 psi).

La aplicación específica rige el rango operativo final de la junta instalada debido a la fuerte influencia de muchos factores tales como la temperatura de trabajo, el tamaño de la brida, el nivel de carga sobre la junta y los mejores procedimientos de instalación.

VIDA ÚTIL

La junta de ePTFE no envejece y se puede almacenar de forma indefinida. Para minimizar la degradación del adhesivo, almacene el producto en condiciones ambiente.

SEGURIDAD FISIOLÓGICA

Fisiológicamente inocuo dentro del rango de temperatura del material.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Junta en forma de cinta, en bobinas
- 100% ePTFE
- Resistente a la relajación y la fluencia en frío
- Químicamente inerte
- Altamente conformable

VENTAJAS PRINCIPALES

- Se adapta a cualquier forma instantáneamente.
- Elimina los largos plazos de entrega para juntas prefabricadas de una pieza
- Fácil de manejar
- Puede utilizarse prácticamente con todos los medios para permitir consolidación de juntas
- Supera la desviación de las bridas
- Mejora la seguridad y fiabilidad del sistema



GORE® Serie 500

GASKET TAPE



PROPIEDADES TÍPICAS

Espesor	3 mm (1/8")	6 mm (1/4")
---------	-------------	-------------

Relajación*

P_{QR} , 23 °C (73 °F)	0,95	0,9
P_{QR} , 169 °C (336 °F)	0,57	0,46

Sellabilidad*

Q_{min} (0,1)	19 MPa (2.755 psi)	23 MPa (3.335 psi)
m&y	2,5 y 2.750 psi	2,5 y 3.330 psi

Carga superficial máxima*

Q_{Smax} Temperatura ambiente	170 MPa (25.000 psi)	160 MPa (23.000 psi)
------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Compresibilidad

ASTM F-36	54%	44%
-----------	-----	-----

Recuperación

ASTM F-36	16%	27%
-----------	-----	-----

* Reconociendo la ausencia de pruebas estándar para juntas conformadas in situ, Gore ha aprovechado los últimos métodos de pruebas del sector para medir las prestaciones de la junta GORE® Serie 500. Los datos de relajación, capacidad de sellado y carga se basan en la norma EN13555, una normativa europea de pruebas para juntas de anillo cerradas que define los parámetros para el diseño de las bridas. El test fue desarrollado con platos (brida) de 500 kN/mm de rigidez. La relajación se midió a la carga mínima correspondiente para sellar utilizando junta en cinta de 30 mm de ancho.

CONTROL DE CALIDAD

El Sistema de Gestión de Calidad de Gore ha sido certificado por DQS de acuerdo con ISO 9001. Los proveedores de componentes también están integrados en este sistema.



de W. L. Gore & Associates GmbH
Certificado según
DIN ISO 9001:2008

REG. NR. 3567 QM08

Distribuidor autorizado:

Distribuidor autorizado:



CALVOSEALING S.L.


C/ Galileo, 8.P. I. Can Estella
08635 Sant Esteve de Sesroviures- Barcelona
(Spain)

937715910

www.calvosealing.com

Toda la información y el asesoramiento técnico dados aquí se basan en nuestras experiencias y/o en resultados de pruebas anteriores. Esta información se facilita según nuestro leal saber y entender, pero sin asumir responsabilidad legal alguna. Se solicita a los clientes verificar la idoneidad y facilidad de uso de la aplicación específica debido a que las prestaciones del producto sólo se pueden juzgar cuando todos los datos de funcionamiento necesarios están disponibles. Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso. Los términos y condiciones de venta de Gore son aplicables a la compra y a la venta del producto.

GORE y los diseños son marcas registradas de W. L. Gore & Associates, © 2010-2013, W. L. Gore & Associates GmbH

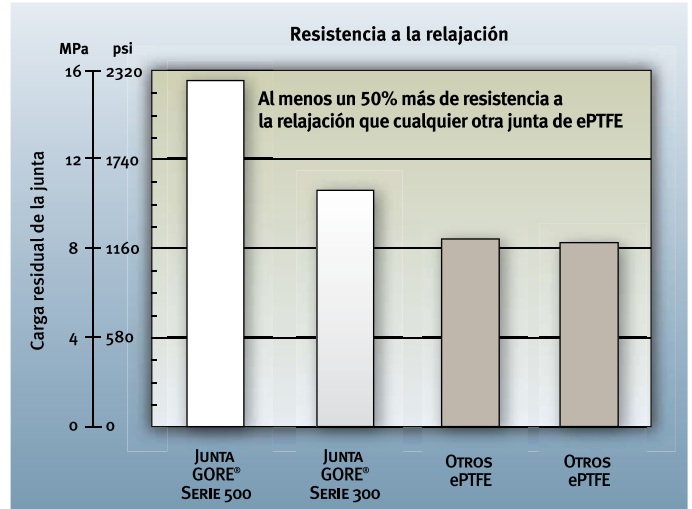

Los datos de resistencia a la relajación se basan en la norma EN13555 utilizando junta de 15 mm x 3 mm configurada en un anillo de 150 mm con unión en bisel. Los valores P_{QR} han sido obtenidos a una carga inicial de 30 MPa y 150 °C.

TAMAÑOS DISPONIBLES

Ancho (mm)	Espesor (mm)	
	3	6
10	X	X
15	X	X
20	X	X
25	X	X
30	X	X

Disponible en bobinas de 5, 10 y 20 m

INSTALACIÓN

Consulte las instrucciones detalladas de instalación que puede encontrar en www.gore.com/sealants/downloads.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL.

Prohibido su uso en operaciones de fabricación, proceso o envase de dispositivos médicos, alimentos, fármacos o cosméticos.

Para criterios de selección detallados, información técnica, guía de instalación y el listado completo de oficinas de venta locales, visite gore-spain.es/sellado

España

W. L. Gore y Asociados, S.L.
Pol. Ind. Font Santa - C/Vallespir, 24, 2
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: +34 93 480 69 15
Fax: +34 93 373 78 50
Email: ipdspain@wlgore.com

México

W. L. Gore & Associates de México,
S. de R.L. de C.V.
Diego de Montemayor 356 Sur
Col. Centro
Monterrey, N. L. 64000
Tel.: +52 (81) 8288-1282
Fax: +52 (81) 8288-1290

